

LABORATOIRE AGREE EN QUALITE DE CONTROLEUR TECHNIQUE

PAR LE MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS.



Objet :

**Vérification des caractéristiques de glissance d'un revêtement de sol selon la norme
NF EN 13036-4**

Ce rapport annule et remplace le rapport R100920-A1 du 28/06/2010, suite à un changement de nom du produit. Nous vous demandons de bien vouloir détruire l'ancien document et nous vous informons par la présente décharger toute responsabilité en cas d'utilisation ou de circulation de votre fait du rapport R100920-A1.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 4 pages incluant 1 annexe.

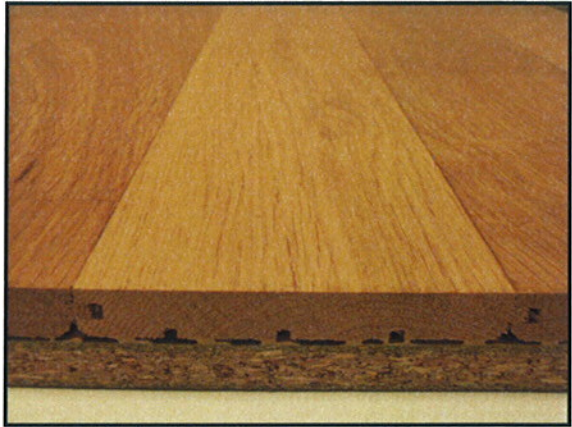
Les résultats ne sont valables que sur l'échantillon présenté.

1. DEMANDEUR

Société : V33
Date de la commande : 03/06/2010
Date de réception de l'échantillon : 17/05/2010
Numéro de l'échantillon : 007137

2. DESCRIPTION DU REVETEMENT

Produit : PUR-T SPORT brillant

Identification	Référence interne	Photo
PUR-T SPORT brillant	007137	

Mode de pose : libre

Nature du support : bois

3. CONDITIONS D'ESSAIS

Température d'essai : ambiante : 22.5 °C revêtement : 22.9 °C
Hygrométrie d'essai : ambiante : 53.6 %

4. REFERENTIELS

Les essais sont réalisés suivant la norme NF EN 13036-4 : Méthode de mesurage de l'adhérence d'une surface - Essai au pendule

L'appareil utilisé est le pendule STANLEY R.R.L. (Road Research Laboratory).

Dureté du patin : 55±3 shore A.

Les exigences prises en compte pour le type de produit testé sont stipulées dans la norme NF EN 14 904 : 2006: Sols multisports intérieurs.

Exigences spécifiées dans la norme EN 14904 : **80 ≤ résultat de glissance ≤ 110.**

Le critère de sécurité de glissance n'est qu'une partie de la norme.

5. RESULTATS D'ESSAIS

PUR-T SPORT brillant (007137)

Moyenne pour chaque essai (avant correction):

n°1 = 99.0

n°2 = 97.0

n°3 = 94.0

RESULTAT

97

Précision de la mesure : ± 4 unités.

NB : la feuille des mesures est jointe en annexe

Le Mans, le 5 Janvier 2011



Pascal Haxaire
Directeur Technique Sols Synthétiques



Xavier Hérouin
Responsable Dép.Laboratoire

Annexe

LABOSPORT	FEUILLE DE MESURE DE GLISSANCE		FM 02							
	Date de mise en application	Indice	Page							
	19.03.2009	F	1/1							
FM 02iF	FEUILLE DE MESURE DE GLISSANCE EN LABORATOIRE			PAGE 1/1						
DATE D'EDITION										
DATE DE DEBUT DU CONDITIONNEMENT										
17/05/2010										
OPERATEUR										
OPERATEUR:	XH		CONDITIONS DU LABO:	53,6% HR						
DATE ESSAIS:	14/06/2010			22,5 °C Air						
HEURE ESSAIS:	15h50		CONDITIONS PRODUIT:	/ Eau						
TYPE REVETEMENT:	Parquet			22,9 °C Surface						
NOM DU PRODUIT:	10-0920		Type de gomme du patin:	CEN						
	PUR-T SPORT brillant		Longueur de glissement:	126 ± 1 mm						
N° ECHANTILLON:	007137									
METHODE D'ESSAI										
Méthodes d'essais	NF P90-106 <input type="checkbox"/>		EN 13036-4 <input checked="" type="checkbox"/>							
Référentiels	ITTF <input type="checkbox"/>		NF 192 <input type="checkbox"/>							
	NF P90 203 <input type="checkbox"/>		EN 14 904 <input type="checkbox"/>							
			NF P 90 110 <input type="checkbox"/>							
			IAAF <input type="checkbox"/>							
			EN 14 877 <input type="checkbox"/>							
			EN 15330-1 (Tennis) <input type="checkbox"/>							
Les essais sont réalisés conformément au mode opératoire MO-02 à l'aide du pendule A02-00-00										
<input checked="" type="checkbox"/> Glissance à sec <input type="checkbox"/> Glissance en humide										
CORRECTIONS AVANT LA MESURE										
ZERO	Lâcher N°			EAU	Corrections en fonction de la température de l'eau					
		1	2		3	Moyennes des lâchers	0 °C	-7	15 °C	-1
	Avant essai	0	0		0	0	2 °C	-6	20 °C	0
	Après essai	0	0		0	0	5 °C	-5	25 °C	1
	MOYENNE DES MOYENNES				0	8 °C	-4	30 °C	2	
					10 °C	-3	40 °C	3		
					13 °C	-2				
ESSAI										
LACHERS	1	2	3	4	5	6	7	8	Moyenne (x)	
ESSAIS										
1	112	101	98	98	99	99	99	99	99	
2	115	90	92	95	96	97	97	97	97	
3	110	89	90	90	92	94	94	94	94	
MOYENNE DES MOYENNES									X	96,7
BILAN DES CORRECTIONS									EAU	/
									ZERO (MOY DES MOY*)	0
									ETALONNAGE	+0,6
GLISSANCE CORRIGEE										97
INCERTITUDE DE LA MESURE ± 4 UNITES										
CONFORMITE DE L'ECHANTILLON										
A REMPLIR SEULEMENT PAR LE RESPONSABLE DU DEPARTEMENT CONCERNE										
CONFORME <input checked="" type="checkbox"/>					NON-CONFORME <input type="checkbox"/>					
COMMENTAIRES ET REMARQUES										
Dans le cas où les 5 premières valeurs diffèrent de plus de 3 unités, ne sont pris en compte que les 3 derniers										